



Lieferwerk:

Belag und Beton AG Rothenburg

Prüfstelle: Viatic AG


Walzasphalt - Deklaration

2024

AC T 32 S Bdm. 50/70

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	49
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	B 50/70			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	3.6	Toleranz EW = ± 0.6		
Zugabebitumen	B50/70+B330/430			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [1_{10} mm]	25			
- Penetration: max. [1_{10} mm]	55			
- Erweichungspunkt R+K: min.	50			
- Erweichungspunkt R+K: max.	65			
- Elastische Rückstellung [%]				
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat				
- feine Gesteinskörnung	Rozloch			
- grobe Gesteinskörnung	Rozloch/Weiach			
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm	29 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	71 M-%			
Mineralkategorie	C 70/10	C70/10		
Spplitt aus Ausbaupasphalt gewonnen				
- Sekundärspplitt M-%				
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%	70			
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	145 °C			
- Raumdichte Mg/m ³	~ 2.403			
- Rohdichte Mg/m ³	~ 2.542			
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-%	5.5	4.0...7.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	—	—		
- Stabilität S kN	—	—		
- Fließen F, mm	—	—		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	Prüfwert = 1.8	$\leq 10\%$		
- 30000 Prüfzyklen %	Prüfwert = 2.2	—		
Wasserempfindlichkeit %	96.0	$\geq 70\%$		
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] 100.0			
	31.5 [M-%] 98.0	-9/+5		
	22.4 [M-%] 84.0			
	16.0 [M-%] 69.0	± 9		
	11.2 [M-%] 60.0			
	8.0 [M-%] 51.0			
	5.6 [M-%] 43.0			
	4.0 [M-%] 38.0			
	2.0 [M-%] 29.0	± 7		
	1.0 [M-%] 21.0	± 5		
	0.5 [M-%] 16.0			
	0.25 [M-%] 13.0			
	0.125 [M-%] 9.0			
	0.063 [M-%] 7.0	± 3		

Typprüfung		erfüllt
Nummer:	49	Ja
gültig bis:	06.11.2024	Ja
Konformitätserklärung		Ja

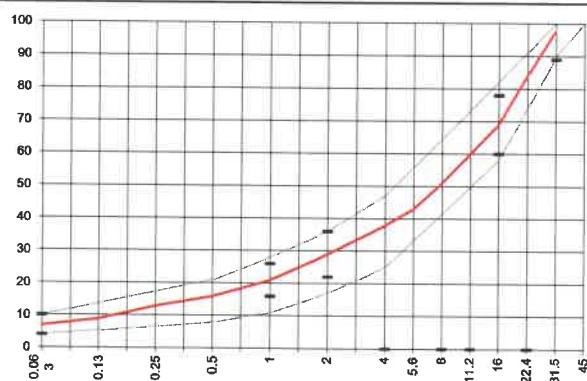

Datum: 16.02.2024
 Stempel / Unterschrift
 Belagwerk
 Belag und Beton AG
 Station West 4
 &023 Rothenburg

[Handwritten signature]

Datum: 16.02.2024
 Stempel / Unterschrift
 Akkreditiertes Labor
 ViaTec AG
 Technormastrasse 8
 8404 Winterthur

[Handwritten signature]

Datum:
 Stempel / Unterschrift
 Unternehmer